


# 外牆-【耐候氟素漆】

## 外牆-耐候氟素漆

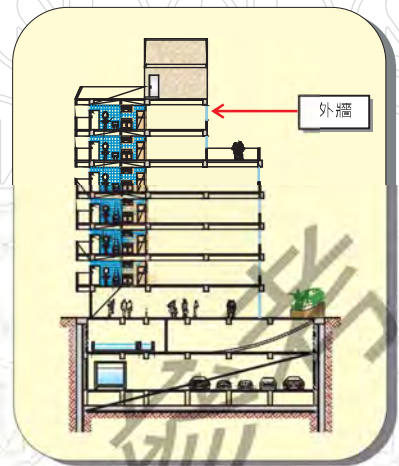

室內

清水模或粉刷面

外牆

噴塗水性或油性氟素漆2-3道。(透明)  
(可調色半透明或淺色)

滲透底漆打底二道。  
(遇有較吸料處直接噴塗刷到飽和為止)

遇有孔洞、毛細現象細披土料全面補孔，500#以上砂輪  
研磨機研磨細緻光滑面。

孔洞環氧樹脂砂漿或適合的砂漿修補材修補，初凝  
完成研磨凸出面。

施工面附著物清除，污漬清除、劣質敲除到堅實面，  
凸出面磨平、刨光。

### 注意事項：

1. 油性材料施工面含水率須在10%以下，空氣中濕度須在40%以下方可施工。
2. 水性材料施工面含水率須在20%以下，空氣中濕度須在60%以下方可施工。

### 施工步驟說明：

1. 清水模養護完成後，劣質、蜂巢手工敲除，仿清水模披土將凹槽補平。
2. 固化後，採砂輪鑽石磨片將凸出面全部磨平。
3. 再用#100 - #500磨面，磨平表面粗糙面。
4. 噴塗油性或水氧氟素塗料二道(不能有流鼻涕現象)均勻噴塗。
5. 若表面修補太多，可調整色系，淺色系或半透明色系。
6. 粉刷面較會龜裂，須先用EPOXY封口膠+玻纖網全面鋪平，研磨後再噴塗氟素漆。